COLAS BELGIUM BRS

Carrière de Belle-Roche-Sablar
Rue d'Aywaille, 191 - 4170 Comblain-au-Pont
Siège Social : Grand'Route, 71 - 4367 CRISNEE
Tél : 04 / 368.90.01 - 04 / 257.48.31

Déclaration de performance DoP
Fiche technique de produit
Certificat CE 2+ N° 0965 - CPR - GTO 564

Producteur : Belle-Roche-Sablar
Granulats : Grave 0/32 L
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposé non lavé

05 CE 2+ 0965

Partie contractuelle - valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	32			D/2	D	1,4D	2D	
		0,063	4	16	31,5	45	63	
LS		12,0	70	70	99	100	100	
LI		4,0	30	30	89	100	100	

		Spécifications CE*
		EN 13242
Classe granulaire	Désignation	G_A85
Catégorie tamis intermédiaire		GTA 20
Teneur en fines	EN 933-1 / Catégorie	f_{12}
Qualité des fines	EN 933-9	MB ≤ 2,5
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	FI_{20}
Résistance à la fragmentation (LA)	EN 1097-2 / Catégorie	LA_{25}
Résistance à l'usure (MDE)	EN 1097-1 / Catégorie	MDE_{15}
Coefficient de polissage accéléré (PSV)	EN 1097-8 / Catégorie	PSV_{NR}
Masse volumique réelle ρrd (10/14)	EN 1097-6	2,75 Mg/m^3
Absorption d'eau (10/14)	EN 1097-6	0,5
Présence de matières organiques	EN 1744-1	Négatif
Sensibilité au gel-dégel	EN 1367-1	$WA_{24}1$
Autres caractéristiques		NPD

Partie informative - résultats de production - % passant - ± 6 mois à la date de publication

Tamis mm	0,063	4	16	31,5	45	63		FI
Moyenne	9,2	52,8	53,9	96,6	100,0	100,0		4
Ecart type	1,2	7,7	7,9	2,2	0,0	0,0		1
Minimum	8,1	46,3	48,1	93,0	100,0	100,0		3
Maximum	11,0	65,5	67,1	98,9	100,0	100,0		4

	Moyenne indicative
Los Angeles (10/14)	18
Micro Deval (10/14)	9
LA + MDE	27
WA24	0,5
MVR - ρrd	2,75
Angularité (sable)	38
% grains concassés	C100/0
Valeur au bleu MBf (sable)	1,3
Valeur au bleu MB (sable)	0,3

*Déclaration du producteur

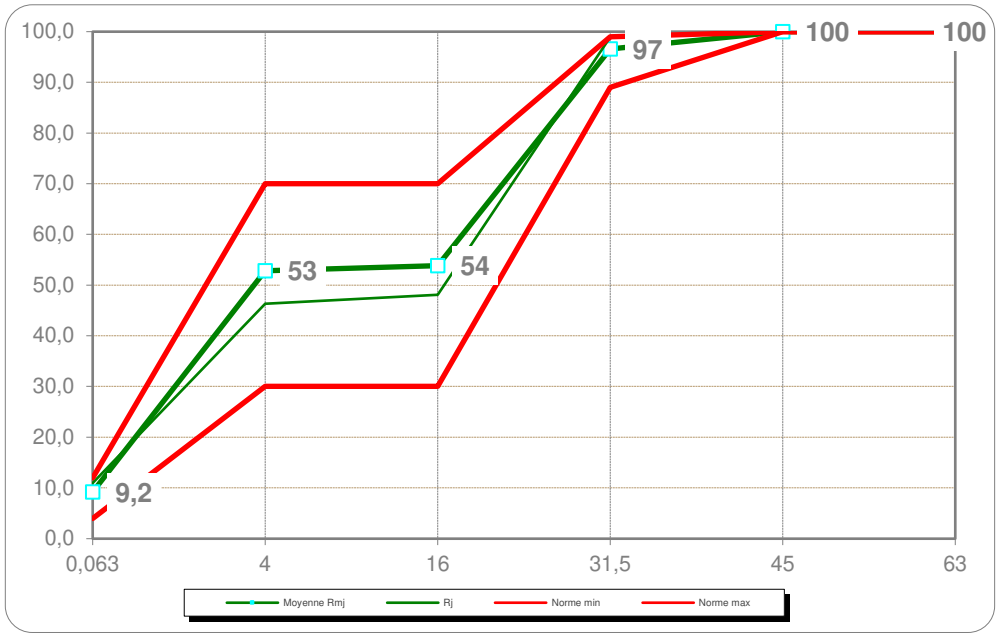

Date de publication	24-01-25
Code produit	660108
Code d'identification	108-16

Jean-Philippe Lecat
Responsable qualité