



Carrière de Belle-Roche-Sablar
 Rue d'Aywaille, 191 - 4170 Comblain-au-Pont
 Siège Social : Grand'Route, 71 - 4367 CRISNEE
 Tél : 04 / 368.90.01 - 04 / 257.48.31

Déclaration de performance DoP
Fiche technique de produit
 Certificat CE 2+ N° 0965 - CPR - GTO 564

Producteur : Belle-Roche-Sablar
 Granulats : Grave 0/63 TDLSF
 Pétrographie : Calcaire
 Elaboration : non lavé



Partie contractuelle - valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire								
0	63				D/2	D		2D
		0,063	2	20	31,5	63	80	125
LS		7,0	50	70	90	99	100	100
LI		0,0	15	30	50	89	90	100

		Spécifications CE*	
		EN 13242	
Classe granulaire	Désignation	G _A 75	
Catégorie tamis intermédiaire		GT _A 20	
Teneur en fines	EN 933-1 / Catégorie	f ₇	
Qualité des fines	EN 933-9	MB ≤ 2,5	
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	FI ₂₀	
Résistance à la fragmentation (LA)	EN 1097-2 / Catégorie	LA ₂₅	
Résistance à l'usure (MDE)	EN 1097-1 / Catégorie	MDE ₁₅	
Coefficient de polissage accéléré (PSV)	EN 1097-8 / Catégorie	PSV _{NR}	
Masse volumique réelle prd (10/14)	EN 1097-6	2,76 Mg/m ³	
Absorption d'eau (10/14)	EN 1097-6	0,4	
Présence de matières organiques	EN 1744-1	Négatif	
Teneur conventionnelle en matières organiques	NBN B 11-256	≤ 0,5%	
Sensibilité au gel-dégel	EN 1367-1	WA ₂₄ 1	
Autres caractéristiques		NPD	


Partie informative - résultats de production - % passant -

Tamis mm	0,063	2	20	31,5	63	80	125	FI
Moyenne	6,4	22,9	59,5	75,8	96,3	100,0	100,0	11
Ecart type	0,2	2,9	5,7	6,9	1,4	0,0	0,0	4
Minimum	6,2	19,1	50,4	66,8	94,6	100,0	100,0	8
Maximum	6,7	26,2	64,8	84,6	98,3	100,0	100,0	13

	Moyenne indicative
Los Angeles (10/14)	18
Micro Deval (10/14)	9
LA + MDE	27
PSV (individuel)	41
WA24	0,4
MVA - pa	2,79
MVR - prd	2,76
Angularité (sable)	35
% grains concassés	C100/0
Valeur au bleu MBf (sable)	0,8
Valeur au bleu MB (sable)	0,7

*Déclaration du producteur

Date de publication	22-02-21
Code produit	660112
Code d'identification	112-2

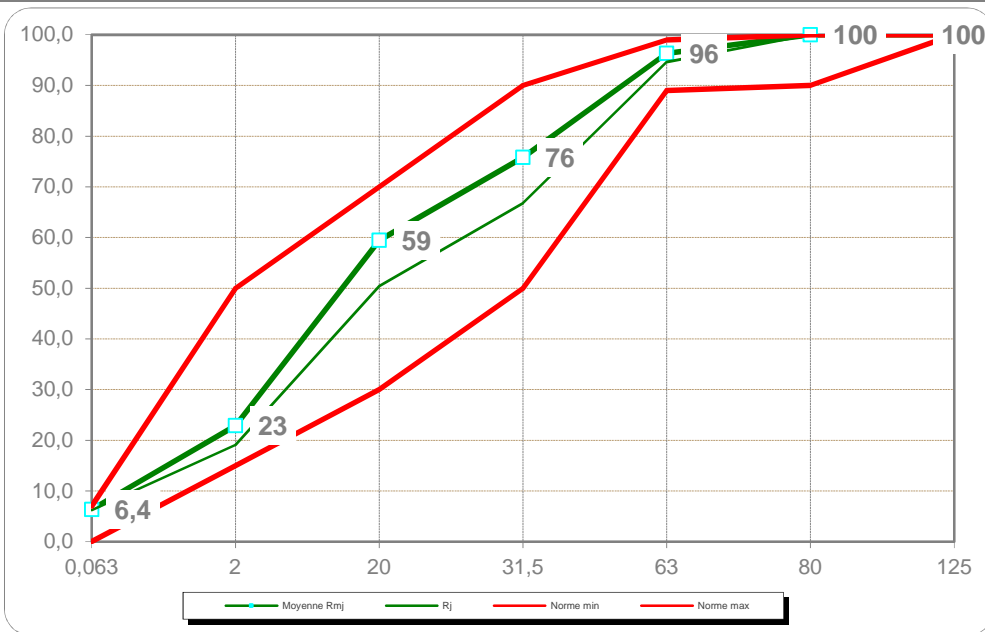

Jean-Philippe Lecat
 Responsable qualité